



# Stål-nytt

från **Kihlsteel**

## ROSTFRITT SYRAFAST SKALFORMAT GJUTGODS


**UTFÖRANDE:** Vid skalformning erhålles måttoggrant och likformigt gjutgods med släta ytor snäva toleranser och små bearbetningstillägg. Därmed reduceras bearbetningskostnaden och priset på färdig produkt.

**TOLERANSER:** Normalt GTA 15

**SERIESTORLEKAR:** från ca 50 st, vid högre vikter kan seriestorlekar ner till 10-20 gjutas

**VIKTER:** Från 0,2 kg till ca 50 kg

**KVALITETER:** SS 2333, 2343, 2353, 2324 och 2387

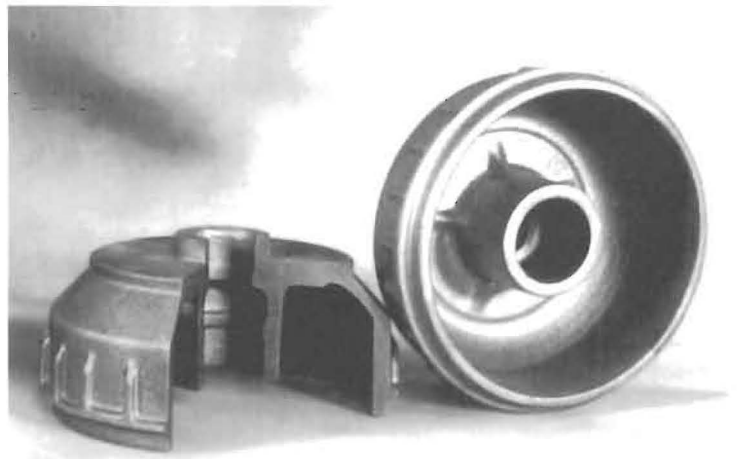

## Gjutgodskvaliteter:

Kvalitet SS	C Max	Mn	Cr	Ni	Mo	Övrigt	Sträck gräns	Brott gräns	För- längning	HB ca
2343	0,07	2,0	17 20	10 13	2,5 3		200	440 640	35	200
2324	0,10	2,0	23 27	4,5 7	1,3 1,8		400	600 800	18	230
2377 Duplex	0,05	2,0	21 23	4,5 6,5	2,5 3,5	N 0,05-0,15	400	600 800	18	260
2378	0,02	1,0	19,5 20,5	17,5 18,5	6 6,5	N 0,18-0,22 Cu 0,5-1,0	300	650 850	35	220
2387-13 Seghärdat	0,05	1,5	15 17	4 6	0,8 1,5		550	760 950	15	240 300
2387-14 Seghärdat	"	"	"	"	"		620	830 1030	12	260 320
2361 Värme beständigt	0,08	2	24 26	19 22						200



## KIHLBERGS STÅL AB

Box 14313, S-400 20 Göteborg  
Tel 031-83 35 70

FAX  
031-83 35 60